


Hyper conall® FH

コナールFH
フッ素ハイブリッド粉体塗料

ルミフロン型フッ素樹脂とポリエステル樹脂を
ブレンドしたフッ素ハイブリッドタイプの粉体塗料
です。

促進耐候性試験 5,000 時間で光沢保持率 70%以上
と高耐候ポリエステルを遥かに凌駕した耐候性と
リーズナブルな価格のフッ素汎用タイプです。

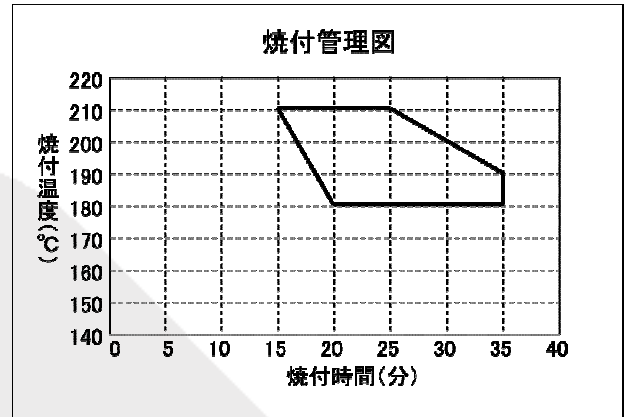

塗膜性能 :

コナール FH 艶有 白 (この数値は実測値であり保証値ではありません)

| 試験項目 | 試験成績 | 試験方法(JIS K 5600 準拠) |
|-----------------|-----------------|---|
| 鏡面光沢度 | 60 | 60 度 |
| 耐おもり落下性 | 20cm | デュボン式 半径 6.35mm × 質量 500g |
| 引っかき硬度(鉛筆法) | H | 傷評価 |
| 付着性(クロスカット法) | 分類 0 | 1mm 間隔 10 × 10 個 テープテスト |
| 耐液体性(耐酸性) | 異常なし | 5% H ₂ SO ₄ 23°C × 120 時間 |
| 耐液体性(耐アルカリ性) | 異常なし | 5% NaOH 23°C × 120 時間 |
| 耐中性塩水噴霧性 | 0mm | 5% NaCl 35°C × 4,000 時間 クロスカット片側剥離幅 |
| 耐湿性(連続結露法) | 異常なし | 相対湿度 95% 以上 50°C × 4,000 時間 |
| 促進耐候性(SS W・O・M) | 70% 以上 ΔE ≤ 1.5 | 5,000 時間 光沢保持率、色差 ΔE |

※試験板作成条件: AL5052P 0.8mmt × 150mm × 70mm クロム酸クロメート処理 190°C × 20 分焼付 (被塗物キープ温度)
意匠性粉体塗料はコナールウェブ又はコナールトーンのカatalog・製品説明書をご参照ください。

用途 :
ビル外装材

容量及び荷姿 : 5kg, 10kg, 20kg 段ボールケース
色 相 : 各色(制限があります。)
光 沢 : 80(60 度鏡面光沢度)

MaSty CO., LTD

マスティ株式会社

〒340-0004 埼玉県草加市弁天 4-17-18
TEL: 048(931)2001 FAX: 048(931)2141

2017.09 第2版

仕様その他は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。