


屋内用途全般にご使用いただけます。

塗面が美しく機械的物理性に優れ防食性もある
総合塗膜性能が得られます。

一分艶有から全艶有までの幅広い光沢調整が
可能です。

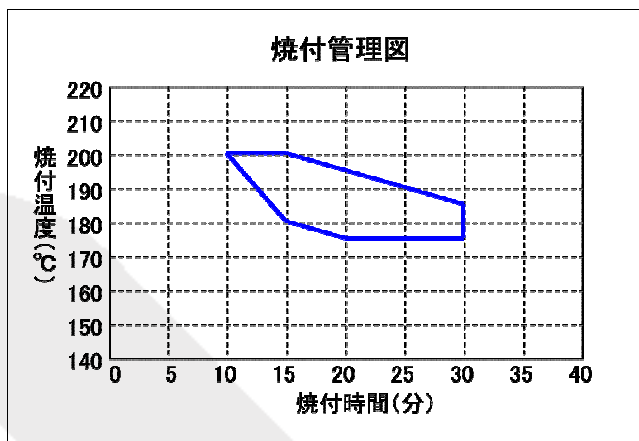

塗膜性能：

コナール HT 艶有 白 (この数値は実測値であり保証値ではありません)

試験項目	試験成績	試験方法(JIS K 5600 準拠)
塗膜の外観	異常なし	JIS K5600-3-4
鏡面光沢度	90	60 度
耐カップング性	7mm	カップング試験装置
耐おもり落下性	50cm	デュボン式 半径 6.35mm × 質量 500g
引っかき硬度(鉛筆法)	F	傷評価
付着性(クロスカット法)	分類 0	1mm 間隔 10 × 10 個 テープテスト
耐液体性(耐酸性)	異常なし	5% H ₂ SO ₄ 23°C × 120 時間
耐液体性(耐アルカリ性)	異常なし	5% NaOH 23°C × 120 時間
耐中性塩水噴霧性	異常なし	5% NaCl 35°C × 500 時間 クロスカット片側剥離幅
耐湿性(連続結露法)	異常なし	相対湿度 95% 以上 50°C × 480 時間

※試験板作成条件：SPCC-SD 0.8mmt × 150mm × 70mm 燐酸亜鉛処理 180°C × 20 分焼付 (被塗物キープ温度)

メタリック色はコナールメタリックのカタログ・製品説明書をご参照ください。

意匠性粉体塗料はコナールウェブ又はコナールトーンのカタログ・製品説明書をご参照ください。

用 途：

インテリア関係 事務機器類
厨房機器類 工業用機器類
鋼製家具類

容量及び荷姿：5kg, 10kg, 20kg 段ボールケース

色 相：各色(制限があります。)

光 沢：10~90(60 度鏡面光沢度)

MaSty CO.,LTD

マスティ株式会社

〒340-0004 埼玉県草加市弁天 4-17-18
TEL:048(931)2001 FAX:048(931)2141

2017.09 第2版

仕様その他は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。