


屋内外用途全般にご使用いただけます。
 低温硬化(160℃×20分)が可能ですので
 エネルギーコスト削減となります。
 焼付け時にヤニ発生がありませんので乾燥炉を
 傷めません。

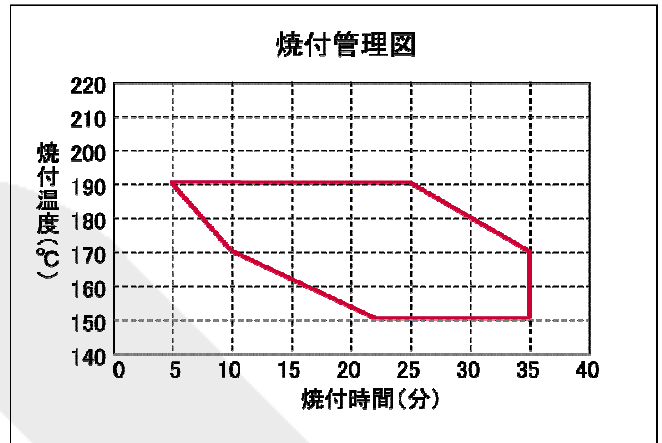

塗膜性能 :

コナール PH 艶有 白 (この数値は実測値であり保証値ではありません)

試験項目	試験成績	試験方法(JIS K 5600 準拠)
塗膜の外観	異常なし	JIS K5600-3-4
鏡面光沢度	90	60度
耐カッピング性	7mm	カッピング試験装置
耐おもり落下性	50cm	デュポン式 半径 6.35mm×質量 500g
引っかき硬度(鉛筆法)	F	傷評価
付着性(クロスカット法)	分類 0	1mm 間隔 10×10 個 テープテスト
耐液体性(耐酸性)	異常なし	5%H ₂ SO ₄ 23℃×120 時間
耐液体性(耐アルカリ性)	異常なし	5%NaOH 23℃×120 時間
耐中性塩水噴霧性	0mm	5%NaCl 35℃×500 時間 クロスカット片側剥離幅
耐湿性(連続結露法)	異常なし	相対湿度 95%以上 50℃×480 時間
促進耐候性(SS W・O・M)	60%以上	500 時間 光沢保持率

※試験板作成条件: SPCC-SD 0.8mmt×150mm×70mm 磷酸亜鉛処理 160℃×20分焼付(被塗物キープ温度)

メタリック色はコナールメタリックのカタログ・製品説明書をご参照ください。

意匠性粉体塗料はコナールウェブ又はコナールトーンのカタログ・製品説明書をご参照ください。

用途 :

エクステリア関係 車両関係
 家電・電気器具類 鋼製家具類
 工業用機器類 道路用品類
 産業用機器類

容量及び荷姿 : 5kg, 10kg, 20kg 段ボールケース

色 相 : 各色(制限があります。)

光 沢 : 90(60度鏡面光沢度)

MaSty CO.,LTD

マスティ株式会社

〒340-0004 埼玉県草加市弁天 4-17-18

TEL:048(931)2001 FAX:048(931)2141

2017.09 第2版

仕様その他は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。