


屋外用途全般にご使用いただけます。
三分艶有から全艶有までの幅広い光沢調整が可能です。

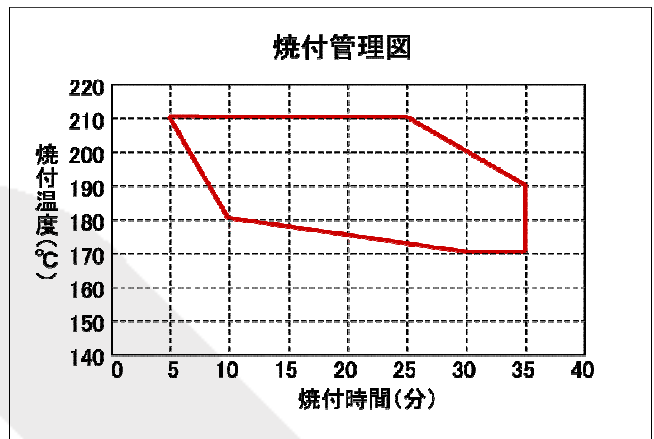

塗膜性能：

コナールPU 艶有 白 (この数値は実測値であり保証値ではありません)

試験項目	試験成績	試験方法(JIS K 5600 準拠)
塗膜の外観	異常なし	JIS K5600-3-4
鏡面光沢度	90	60度
耐カッピング性	7mm	カッピング試験装置
耐おもり落下性	50cm	デュポン式 半径 6.35mm × 質量 500g
引っかき硬度(鉛筆法)	F	傷評価
付着性(クロスカット法)	分類 0	1mm 間隔 10 × 10 個 テープテスト
耐液体性(耐酸性)	異常なし	5% H ₂ SO ₄ 23°C × 120 時間
耐液体性(耐アルカリ性)	異常なし	5% NaOH 23°C × 120 時間
耐中性塩水噴霧性	0mm	5% NaCl 35°C × 500 時間 クロスカット片側剥離幅
耐湿性(連続結露法)	異常なし	相対湿度 95%以上 50°C × 480 時間
促進耐候性(SS W・O・M)	60%以上	500 時間 光沢保持率

※試験板作成条件： SPCC-SD 0.8mmt × 150mm × 70mm 磷酸亜鉛処理 180°C × 20 分焼付 (被塗物キープ温度)

メタリック色はコナールメタリックのカタログ・製品説明書をご参照ください。

意匠性粉体塗料はコナールウェブ又はコナールトーンのカタログ・製品説明書をご参照ください。

用途：

エクステリア関係 鋼製家具類

家電・電気器具類 車両関係

工業用機器類 道路用品類

産業用機器類

容量及び荷姿： 5kg, 10kg, 20kg 段ボールケース

色 相： 各色(制限があります。)

光 沢： 10~90(60度鏡面光沢度)

MaSty CO.,LTD

マスティ株式会社

〒340-0004 埼玉県草加市弁天 4-17-18
TEL: 048 (931) 2001 FAX: 048 (931) 2141

2017.09 第2版

仕様その他は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。