


耐候性に最も優れたフッ素樹脂を主成分とする粉体塗料です。  
最高水準の光沢保持率でビル外装材に最適です。

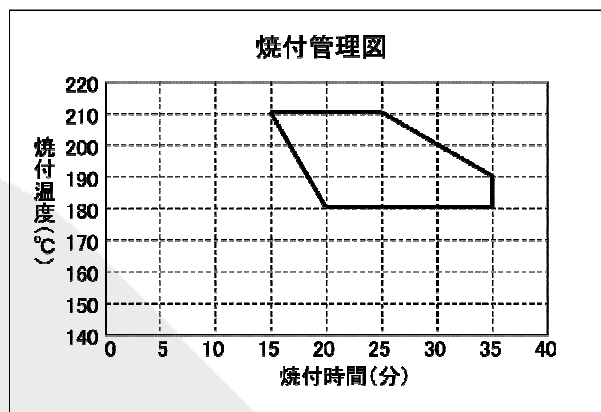

塗膜性能：

コナールFL 艶有 白 (この数値は実測値であり保証値ではありません)

試験項目	試験成績	試験方法(JIS K 5600 準拠)
鏡面光沢度	80	60度
耐おもり落下性	20cm	デューホン式 半径 6.35mm × 質量 500g
引っかき硬度(鉛筆法)	H	傷評価
付着性(クロスカット法)	分類0	1mm 間隔 10×10 個 テープテスト
耐液体性(耐酸性)	異常なし	5% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 23°C × 120 時間
耐液体性(耐アルカリ性)	異常なし	5% NaOH 23°C × 120 時間
耐中性塩水噴霧性	0mm	5% NaCl 35°C × 4,000 時間 クロスカット片側剥離幅
耐湿性(連続結露法)	異常なし	相対湿度 95%以上 50°C × 4,000 時間
促進耐候性(SS W・O・M)	80%以上 ΔE ≤ 1.3	5,000 時間 光沢保持率、色差 ΔE

※試験板作成条件： AL5052P 0.8mmt × 150mm × 70mm クロム酸クロメート処理 190°C × 20 分焼付 (被塗物キープ温度)

意匠性粉体塗料はコナールウェブ又はコナールトーンのカatalog・製品説明書をご参照ください。

用途：  
ビル外装材

容量及び荷姿： 5kg, 10kg, 20kg 段ボールケース  
色 相： 各色(制限があります。)  
光 沢： 80(60度鏡面光沢度)

## MaSty CO.,LTD

マスティ株式会社

〒340-0004 埼玉県草加市弁天 4-17-18  
TEL: 048(931)2001 FAX: 048(931)2141

2017.09 第2版

仕様その他は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。