


屋内用途全般にご使用いただけます。
標準焼付温度が 150℃と従来より 30℃低く、
より環境に優しい粉体塗料です
四分艶有から全艶有までの幅広い光沢調整が
可能です。

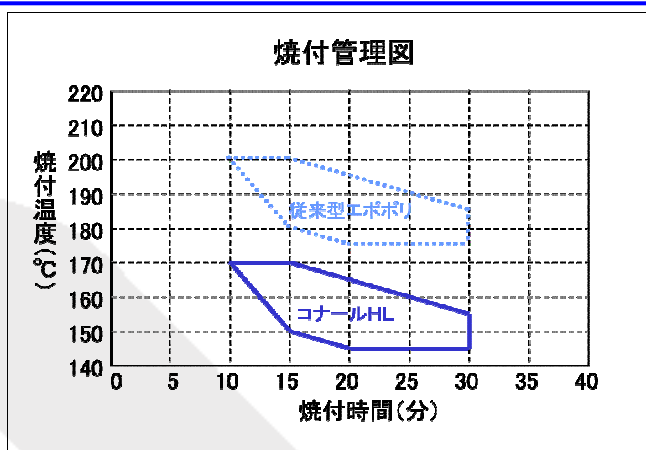

塗膜性能 :

コナール HL 艶有 白 (この数値は実測値であり保証値ではありません)

試験項目	試験成績	試験方法 (JIS K 5600 準拠)
塗膜の外観	異常なし	JIS K5600-3-4
鏡面光沢度	90	60 度
耐カッピング性	7mm	カッピング試験装置
耐おもり落下性	50cm	デュボン式 半径 6.35mm × 質量 500g
引っかき硬度 (鉛筆法)	F	傷評価
付着性 (クロスカット法)	分類 0	1mm 間隔 10 × 10 個 テープテスト
耐液体性 (耐酸性)	異常なし	5% H ₂ SO ₄ 23℃ × 120 時間
耐液体性 (耐アルカリ性)	異常なし	5% NaOH 23℃ × 120 時間
耐中性塩水噴霧性	0mm	5% NaCl 35℃ × 500 時間 クロスカット片側剥離幅
耐湿性 (連続結露法)	異常なし	相対湿度 95% 以上 50℃ × 480 時間

※試験板作成条件: SPCC-SD 0.8mmt × 150mm × 70mm 燐酸亜鉛処理 150℃ × 20 分焼付 (被塗物キープ温度)

メタリック色はコナールメタリックのカタログ・製品説明書をご参照ください。

意匠性粉体塗料はコナールウェブ又はコナールトーンのカタログ・製品説明書をご参照ください。

用 途 :

インテリア関係 事務機器類
厨房機器類 工業用機器類
鋼製家具類

容量及び荷姿 : 5kg, 10kg, 20kg 段ボールケース

色 相 : 各色 (制限があります。)

光 沢 : 40~90 (60 度鏡面光沢度)

MaSty CO., LTD

マスティ株式会社

〒340-0004 埼玉県草加市弁天 4-17-18
TEL: 048 (931) 2001 FAX: 048 (931) 2141

2017. 09 第 2 版

仕様その他は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。