


粉体塗料特有の立体感あふれる模様で、  
製品の高級感を引き立てます。  
サテン、テクスチャー、ハンマートーン等の  
多彩な模様を再現できます。

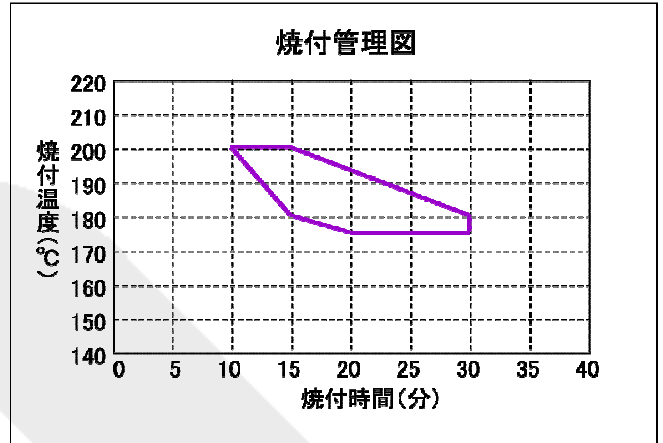

塗膜性能 :

試験項目	試験成績			試験方法 (JIS K 5600 準拠)
	エポキシ ポリエステル	ポリエステル	高耐候 ポリエステル	
塗膜の外観	異常なし			JIS K5600-3-4
耐おもり落下性	50cm	50cm	20cm	デュポン式 半径 6.35mm×質量 500g
引っかかり硬度 (鉛筆法)	F 以上			傷評価
付着性 (クロスカット法)	分類 0			1mm 間隔 10×10 個 テープテスト
耐液体性 (耐酸性)	異常なし			5%H2SO4 23°C×120 時間
耐液体性 (耐アルカリ性)	異常なし			5%NaOH 23°C×120 時間
耐中性塩水噴霧性	異常なし			クロスカット 5%NaCl 35°C×500 時間
耐湿性 (連続結露法)	異常なし			相対湿度 95%以上 50°C×480 時間
促進耐候性 (SS W・O・M)	—	60%以上	90%以上	500 時間光沢保持率

※試験板作成条件: SPCC-SD 0.8mmt×150mm×70mm 磷酸亜鉛処理 180°C×20 分焼付 (被塗物キープ温度)

注) 上記塗膜性能は実測値の一例であり保証値ではありません。各模様・樹脂系により異なりますので詳しくは  
お問い合わせください。

用 途 :

鋼製家具類 工業用機器類  
産業用機器類

容量及び荷姿 : 5kg, 10kg, 20kg 段ボールケース

色 相 : 各色(制限があります。)



マステー株式会社

〒340-0004 埼玉県草加市弁天 4-17-18

TEL:048(931)2001 FAX:048(931)2141

2017.09 第2版

仕様その他は改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。